

## Study of some Mechanical properties for polymer Matrix Composite Material Reinforcement with ceramic fillers

### دراسة بعض الخواص الميكانيكية لمادة متراكبة ذات أساس بوليمري بمائات سيراميكية

وسن كامل حسن  
جامعة كربلاء / كلية العلوم / قسم الفيزياء

#### الخلاصة :-

تمت في هذه الدراسة ادخال مائات سيراميكية لها القابلية على التفاعل مع بوليمر بولي ستايرين (PS) بطريقة الخلط الألي فاضيفت المادة المائنة (البنتونايت) بعد غسلها بالماء المقطر وتجفيفها وتحميصها بدرجات حرارية مختلفة  $^{\circ}\text{C}$  (100,200,300,400) ومن ثم تحفيزها بمادة بولي فاينيل الكحول (PVA) وتجفيفها ومن ثم تم انتقاء حجم حبيبي اقل من (75  $\mu\text{m}$ ) وتم اذابة المادة البوليمرية ( البولي ستايرين ) باستخدام البنزين , ثم اضيفت لها المادة المائنة بنسب معينة وبدرجة حرارة ( $^{\circ}\text{C}$  70-80) كما تم استخدام مواد محفزة لسطح البوليمر ومادة مانع التاكسد ومادة رابطة وتمت دراسة تأثير تلك المضافات في الخواص الميكانيكية للمترابك.

#### Abstract:

The present study suggests the introduction of ceramic fillers capable to react with polystyrene polymer (PS) through mixing .Thus filler material (bentonite) after washing by distill water and drying and toasting with different temperature degrees (100,200,300,400  $^{\circ}\text{C}$ ) and surfactant process have been done on them by using poly vinyl alcohol (PVA) and dryig and had been choose partical size smaller than (75  $\mu\text{m}$ ) and Polystyrene was dissolved in benzen and then the ceramic fillers was added to polystyrene solution with the state ratios and temperature degrees (70-80  $^{\circ}\text{C}$ ) have been used surfactant material to polymer surface and anti-oxidant material and binder material , and the study of effects because of these additions upon mechanical material for composite .

#### المقدمة :-

إن التطور في مفهوم معاملة المعادن الطينية التي تستخدم كمائات يتيح الحصول على مواد اللدائن الحرارية ذات المتانة الميكانيكية العالية و الطريقة المعتمدة التي وضعت تتضمن نشنت حبيبات المادة المائنة في مصهور البوليمر بعد تغليفها بطبقة سميكة من مادة الراتنج التي يتحقق فيها ترابط قوي جدا مع مصفوفة ( معدن- بوليمر) وبهذه الطريقة نستطيع تطوير عائلة من مترابكات معدن - بولي ستايرين معزز Mineral-Reinforced Polystyrene إذ اظهرت زيادة مهمة في متانة الإجهاد وقد طورت هذه الطريقة من خلال اضافة مسحوق البنتونايت المعالج إلى محلول البوليمر وإن مقدار التفاعل بين الطين والبوليمر يحدد بالعوامل الآتية<sup>(1)</sup>:

1. درجة النشنت لمكون الأطيان وسط البوليمر  
إن كفاءة الأطيان في مليء أنظمة البوليمر تعتمد على درجة نشنتها في الوسط العضوي لان تحقيق النشنت للمادة المائنة يعطي مساحة سطحية مهيأة للتفاعل أعلى مع مصفوفة البوليمر ، إذ أن استعمال المادة المشنتنة و هي نوع غير ايوني (Non-Ionic) يجعل سطح الأطيان (Hydrophobic) مواد غير آفة للماء ومن ثم يجعله أكثر توافقا مع الطور العضوي.
2. حجم وشكل وتوزيع حبيبات الطين  
وجدت ان فعالية الأطيان تزداد كلما قل معدل الحجم الحبيبي لتلك الأطيان و تبعا لذلك تزداد المتانة الميكانيكية والاستقرارية البلورية للبوليمرات بنسب عالية . إن الشكل الحبيبي للمائات له تأثير مسجل في كفاءته كعامل تعزيز لأنظمة البوليمرية. لذلك فان بلورات الكاؤولين ذات الشكل الصفائحي لها تأثير تقسية عالي Stiffening Effect في المطاط بدلا من استخدام حبيبات كروية لذلك يتم استخدام الأطيان كمائات في البولي فانيل كلورايد Polyvinyl Chloride والتي هي من مركبات اللدائن الحرارية وكما تستخدم كمعززات في البولي ايثيلين Polyethylene.
3. خواص سطح حبيبات الطين  
من الطرائق الشائعة التي يتم نشنت حبيبات المائات في محلول البوليمر بعد تغليفها بطبقة رقيقة من الـ ( Resin ) وبثبات ترابط هذه المغلفات مع كل من المعدن والمادة الرابطة البوليمرية مما ينتج عنها تحسن كبير في متانة الإجهاد والصدم.  
إن اللدائن الحرارية المعززة تمتلك درجات قولبة عالية سوف تقلل الإجهاد الحاصل في أثناء القولبة ولان الألياف والمائات تعمل كمواقع تنوية للنمو البلوري<sup>(2)</sup> و هذه المواقع موزعة بانتظام خلال البوليمر فان هذا يفترض مواجهة صعوبة قليلة للسيطرة على

التشوه الناتج من وجود مقاطع متجاورة سميكة وأخرى نحيفة في الأجزاء المقولبة والألياف والمالئات يقللان بشكل كبير الفرق في الحجم بين المادة المصهورة والمادة بالحالة الصلبة الذي له تأثير واسهام كبير في الإجهاد المتخلف للراتنج غير المعزز<sup>(2)</sup>.

### الجزء النظري :-

تعتمد الاستخدامات الهندسية العامة للمواد المركبة إلى حد كبير على خصائصها الفيزيائية والميكانيكية مثل مقاومة الشد (Tensile Strength) والمرونة (Elasticity) وقابلية المادة للاستطالة (Elongation) ومقاومتها للحرارة والظروف البيئية وغيرها من الخصائص التطبيقية الأخرى. إن هذه الخصائص جميعها تعتمد كثيراً على التركيب الجزيئي للراتنج (Molecular Structure) وعلى وزنه الجزيئي (Molecular Weight) وعلى القوى الجزيئية ، إذ يوجد نوعان من القوى ، هي الأواصر الكيميائية القوية بين ذرات السلسلة والأواصر الثانوية بين السلاسل ، كما تعتمد هذه الخصائص كثيراً على مواد التقوية وكذلك على المواد المضافة مثل الملدنات (Plasticizers) والمالئات (Fillers) . إن الخواص الميكانيكية بصورة عامة توصف سلوك المواد البوليمرية ومترابكاتها الواقعة تحت تأثير قوى مؤثرة ، إذ أن هناك الكثير من الطرائق التي يتم بواسطتها فحص الخواص الميكانيكية التي يمكن تصنيفها إلى ثلاث مجاميع وكما يأتي<sup>(3)</sup> :-

- 1- طرائق فحص الخواص الميكانيكية التي تصف سلوك المواد الواقعة تحت تأثير قوة الشد (Tension) ، الانحناء (Bending) و الانضغاط (Compression) والقص (Shear).
- 2- طرائق فحص الخواص الميكانيكية التي تصف سلوك المواد الواقعة تحت تأثير (اجهادات) ، كقوة التصادم (Impact) واللي (Torsion) و الكلال (Fatigue).
- 3- طرائق فحص الخواص الميكانيكية التي تصف سلوك المواد الواقعة تحت تأثير قوى ثابتة بمرور الزمن كالزحف (Creep). ولهذا تعد دراسة خواص المادة الراتنجية مهمة جداً إذ تدخل فيها الكثير من المتغيرات و العوامل المؤثرة التي غالباً ما تتعرض لها هذه المواد والتي لا بد من معرفتها والإلمام بها قبل استخدامها كمادة بديلة في الصناعة . كما إن معرفة وفهم سلوك هذه المواد يمكن الباحث من إدخال الكثير من التحسينات بطرائق كيميائية وتكنولوجية ، وبالمقابل يمكن التخلص من الكثير من الصفات غير المرغوبة الموجودة في الراتنجات . لغرض انجاز قياسات الخواص الميكانيكية التي اجريت في هذه الدراسة لا بد من تعريف المفاهيم المعتمدة في القياسات<sup>(4)</sup> .

### 1- معامل المرونة Modulus of Elasticity

تعرف المرونة بأنها قابلية المادة على استعادة شكلها الأصلي بعد إزالة القوة المؤثرة والمسببة للتشوه. هناك أنواع مختلفة من المعاملات حيث يعتمد نوع المعامل على نوع التشوه الذي تتعرض له المادة كالاستطالة والانحناء وغيرها. وتمثل المعاملات جميعها بإيجاد نسبة الإجهاد إلى الانفعال ضمن حدود المرونة. إن وحدات المعامل هي وحدات الإجهاد نفسه لأن الانفعال لا وحدات له وعندما يكون الإجهاد ضمن حدود المرونة فإن نسبة الإجهاد إلى المطاوعة ستكون مقداراً ثابتاً ويسمى هذا الثابت بمعامل المرونة Modulus of Elasticity أي أن

$$\text{معامل المرونة} = \frac{\text{الإجهاد}}{\text{المطاوعة}}$$

يعرف الحد المرن على انه أقل قيمة للإجهاد المسبب لانفعال (مطاوعة) ثابت في المادة. وضمن حدود المرونة تكون العلاقة خطية بين الإجهاد والانفعال ولا يعتمد على الزمن وهذا ما يعرف بقانون هوك (Hooks Law) الذي ينطبق على المواد المرنة معظمها في حالة حصول الانفعالات الصغيرة.

إن العلاقة بين معامل المرونة ودرجة الحرارة علاقة عكسية إذ يقل معامل المرونة بارتفاع درجة الحرارة<sup>(5)</sup> والسبب في ذلك يعود إلى أن ارتفاع درجة الحرارة يزيد الطاقة الحركية للذرات أو الجزيئات والتي تؤدي إلى التغلب على قوى الترابط بينهما ومن ثم زيادة حجمها . ولمعامل المرونة ثلاثة أنواع تبعاً لنوع الإجهاد المؤثر ومنها معامل يونك .

### معامل يونك Young's Modulus

يعرف معامل يونك بأنه نسبة الإجهاد إلى المطاوعة في حالتي الاستطالة والانكماش الطولين ويرمز به بالرمز Y ويعطى بالعلاقة الآتية :

الإجهاد الخطي

معامل يونك = -----

الانفعال الخطي

$$Y = \frac{F/A}{\Delta L/L} \text{ Nm}^{-2} \dots\dots\dots(1)$$

حيث F : القوة ، A : المساحة ،  $\Delta L$  : التغير بالطول ، L : الطول الاصل .  
 إن وحدة معامل يونك هي وحدة الإجهاد نفسه أي نيوتن /م<sup>2</sup> أو داين /سم<sup>2</sup> يعتمد معامل يونك على نوع المادة وليس على أبعادها<sup>(5)</sup>.

## 2- الإجهاد Stress

يعرف بأنه القوة المؤثرة على وحدة المساحات ووحداته نيوتن / م<sup>2</sup> والإجهاد أنواع : إجهاد الشد Tensile Stress وينتج عنه زيادة في الطول وإجهاد ضغط Compression Stress ينتج عنه نقص في الطول أو تغير في الحجم وإجهاد قص (إجهاد مماسي) Shear Stress ينتج عنه تغير في شكل الجسم الهندسي .

يعد اختبار الشد من الاختبارات الميكانيكية المهمة التي تعد مقياساً لقابلية المادة على مقاومة القوى التي تحاول سحب المادة وكسرها إذ إن دراسة السلوك الجزيئي للبوليمرات المدعمة عند خضوعها لقوى خارجية أو لتغيرات في درجة الحرارة سوف يعطينا فهماً أفضل لخواصها الحرارية وخواص المرونة<sup>(6)</sup>.

## 3- الانفعال (المطاوعة) Strain

يعرف الانفعال أو المطاوعة بأنه تشوه تلك المادة كما يعرف أيضاً على أنه التغير النسبي الذي يسببه الإجهاد لأبعاد الجسم أو شكله أو حجمه وهناك أنواع عدة للمطاوعة وهي مطاوعة الشد ومطاوعة الكبس ومطاوعة القص. إن المطاوعة بانواعها جميعاً نسبة مجردة من الوحدات .

## المواد المستخدمة والجانب العملي :-

### تهيئة المواد الاولية وتشمل :

#### 1- بنتونايت الصفرة :

ويسمى أيضاً بالموننت موريلونايت ويتكون من سيليكات الألمنيوم المائية كما يتألف من كميات قليلة من القلويات والقلويات الأرضية ويحتوي الموننت موريلونايت على طبقة ثمانية بين طبقتين رباعية وتوجد بينها جزيئات الماء التي يمكن إبعادها بدون تحطيم التركيب الذري الداخلي لهذا المعدن ورمزه الكيميائي  $(Si_2O_5)_2 Al_2(OH)_2$ . وهو ذو لون اصفر ومن خصائصه انه حينما يمتص الماء من الوسط المحيط به فان حجمه يمكن أن يكبر إلى ستة أضعاف حجمه الأصلي واستخدم مسحوق البنتونايت من مقلب عراقي (منطقة الصفرة) بحجم حبيبي اقل من  $(75 \mu m)$  والجدول يبين التركيب الكيميائي لخام البنتونايت<sup>(7)</sup>.

SiO2	56.77	K2O	0.6
Al2O3	15.67	P2O5	0.65
Fe2O3	5.12	SO3	0.59
CaO	4.48	CL	0.57
MgO	3.42	L.O.I	0.49
Na2O	1.11	C (total)	0.56

#### 2- البولي ستايرين :

هي المادة الأساس المستعملة في الدراسة تسمى تجارياً ستايروبور ومختبرياً بولي (1- فينيل ايثيلين) وهو من البوليمرات المطاوعة للحرارة تبلغ درجة انتقال الزجاجية  $(80^\circ C)$  ويقاوم فعل الكثير من المواد الكيميائية كالحوامض والقواعد ويذوب في العديد من المذيبات علماً ان المذيب المستعمل هو البنزين بنسب معينة وبدرجة حرارة  $(70-80^\circ C)$  وهو من انتاج مجمع البتر وكيمياويات المعقدة ( البصرة- عراق ) والجدول يوضح الخصائص النموذجية للبولي ستايرين<sup>(8)</sup>.

الخصائص البوليمر	البولي ستايرين
درجة الانتقال الزجاجي Tg	$100^\circ C$
درجة الانصهار البلوري Tm	$240^\circ C$
قوة الشد كغم / م <sup>2</sup>	$10^5(84-35) Kg/m^2$
الاستطالة %	(2.5-1.0) %
الكثافة غم / سم <sup>3</sup>	$(1.04-1.09) gm/cm^3$
معامل الانكسار	1.60-1.59
ثابت العزل الكهربائي	2.65-2.4
تأثير ضوء الشمس	اصفرار
تأثير الحوامض القوية والقواعد القوية	يهاجم من قبل الحوامض
تأثير المذيبات العضوية	ذائب

#### 3- بولي فاينيل الكحول :


ويسمى بولي (كحول الفينيل) ومختبرياً بولي (1- هيدروكسي ايثيلين) ويعد بولي فاينيل الكحول من البوليمرات الخطية غير المشحونة التي تستطيع الذوبان في الماء وتكون معقدات مع المعادن الطينية لامتلاكها عدداً هائلاً من المجموع القطبية على امتداد سلسلتها التي تدخل في التفاعل مع سطح المعدن الطيني لتكوين طين معدل (modified clay) بعملية امتزاز المواد الطينية<sup>(9,15)</sup>.

#### 4- البنزين :

ويدعى أيضا " بالبنزول أو هيدرايد الفئيل أو سايكلو هكتابين وهو مادة كيميائية تتكون جزئيتها من ست ذرات كربون مرتبطة مع بعضها على شكل حلقة سداسية منتظمة ، وتتصل كل منها بذرة هيدروجين وهو سائل عديم اللون وسريع الاشتعال يغلي بدرجة (80 °م) ويتجمد في درجة (5 °م) اقل كثافة من الماء ورمزه الكيميائي  $C_6H_6$  (10,16) .

#### تحضير النماذج :

- 1- تحضير الاطيان : اختيرت نماذج الاطيان الجيدة وتم غسلها بالماء المقطر واجريت عملية التجفيف والطحن والنخل بمدى حجم حبيبي ( $D < 75 \mu m$ ) بعدها حمصت الى اربع درجات حرارية ( $100, 200, 300, 400 \text{ } ^\circ C$ ) في فرن كهربائي ولمدة ساعتين .
- 2- تحضير محلول P.V.A : حضر المحلول باضافة (2.5wt %) نسبة وزنية الى (100ml) من الماء المقطر باستعمال خلاط مغناطيسي (Magnetic stirrer) بسرعة (350 rpm) وبدرجة حرارة (60 °C) لمدة (15min) ومن ثم اضيف له البنتونايت المحمص مع استمرار المزج ليكون رائقا ذو لزوجة عالية . بعد ذلك يجفف ويطحن ويمرر عبر منخل بحجم حبيبي ( $D < 75 \mu m$ ) وتعاد الطريقة للمجاميع الاخرى (17,11) .
- 3- تحضير متراكب بولي ستايرين- بنتونايت : ان العينات المعاملة حراريا والمضافة لمادة (P.V.A) اضيفت الى مادة البولي ستايرين المذابة في البنزين بدرجة حرارة ( $70-80 \text{ } ^\circ C$ ) بعدها تم اضافة مادة محفزة لسطح البوليمر ومادة مانع التاكسد ومادة رابطة منفردة ومجمعة للخليط وبعدها صببت في اطباق زجاجية وتركت في حاوية تقريغ لحن الجفاف بعدها قطعت النماذج طبقا للمواصفات القياسية لاغراض الفحص الميكانيكي وتم استخدام جهاز (Testing fixed member morable member grips machine) لقياس اجهاد الشد ومعامل المرونة للنماذج المحضرة .

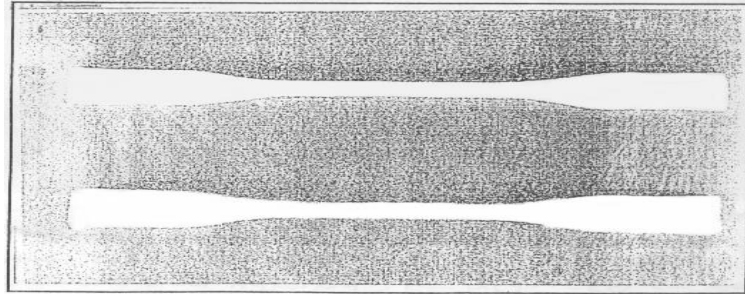

الشكل (1) يوضح عينات اختبار الشد للمواد المترابطة

#### النتائج والمناقشة :-

تم اخذ القياسات العملية ومن ثم اجريت بعدها الحسابات النظرية لحساب متانة الشد ومعامل المرونة (معامل يونك) بعدها نوقش تأثير كل من المضافات في الخواص الميكانيكية وكما يأتي :

#### 1- متراكب بنتونايت (غير محفز) + بولي ستايرين

تم دراسة تغير معامل الاجهاد للمترابك مع تغير درجة حرارة التخميص ( $100 - 400 \text{ } ^\circ C$ ) أدت إلى تذبذب قيم متانة الإجهاد إذ بدأ بالارتفاع والانخفاض وتبعاً لذلك تتذبذب قيم معامل يونك وان سبب ذلك يعزى إلى إن دقائق البنتونايت عند مزجها مع المادة الأساس البوليمرية ستعمل على إعاقة حركة السلاسل البوليمرية كونها ستحشر بين السلاسل وتقلل من حركتها وكما موضح بالجدول.

#### 2- متراكب بنتونايت (محفز) + بولي ستايرين

استخدم بنتونايت محفز بمادة P.V.A بنسبة (2.5 %) وأظهرت قيم متانة الإجهاد منخفضة مع ارتفاع درجة الحرارة من ( $100 - 300 \text{ } ^\circ C$ ) بعدها ترتفع عند  $400 \text{ } ^\circ C$  ، إن تفسير هذه الظاهرة يعزى إلى أن مقاومة هذه المواد (البولي ستايرين) تعتمد على انتظامية السلاسل الجزيئية وتوجيهها ودرجة تشابكها وتلعب مضافات التقوية (البنتونايت) دوراً فعالاً في التأثير على قوة السلاسل المترابطة ولكونه محفز بمادة P.V.A فان عملية الخلط ستسبب انتشاره بشكل أكثر تجانساً عنه في البنتونايت غير المحفز وبذلك تكون عملية الترابط بين مادة التقوية والمادة البوليمرية أعلى من سابقتها (غير المحفزة) ولذلك تكون مرونة العينة قليلة (18,12) ويبين الشكل (2) مقارنة بين النوعين للمترابك البنتونايت المحفز وغير المحفز.

#### 3- متراكب بنتونايت محفز + بولي ستايرين محفز

أن تأثير محفز سطح البوليمر (Poly oxy glycols) وبنسبة 1% أدى إلى ارتفاع قيم متانة الإجهاد لدرجة حرارة تخميص ( $100-300 \text{ } ^\circ C$ ) أما معامل يونك ( $174 - 231 \text{ MPa}$ ) بدون إضافة محفز سطح البوليمر وأصبح المدى ( $179 - 315 \text{ MPa}$ ) عند إضافة محفز سطح للمدى الحراري نفسه لتخميص البنتونايت ( $100-400 \text{ } ^\circ C$ ) والسبب يعود إلى تأثير المحفز لسطح البوليمر في الامتزاز على السطوح الخارجية والبيئية ، إذ يقوم بتقليل الطاقة الحرة للسطح البيئي وبما أن المساحة السطحية للسطح البيئي تكون اكبر منها في المواقع الأخرى كما يقوم بتقليل الشد السطحي مما يؤدي إلى تنظيم وترتيب جزيئات المنشط في هذه المواقع (19,13) والشكل (3) يبين منحنى معامل الاجهاد ودرجة حرارة التخميص للبنتونايت المحفز + محفز سطح البوليمر .

#### 4- متراكب بنتونايت محفز + بولي ستايرين محفز + مادة رابطة

استخدام مادة رابطة نوع Tris (hydroxyl methyl) methyl amine بالإضافة لمحفز سطح البوليمر بمادة (Poly oxy glycols) + محفز سطح بنتونايت (P.V.A) وجد انه كلما ارتفعت درجة الحرارة ارتفعت قيم متانة الإجهاد انخفضت قيم معامل

المرونة اعتمادا على دور المادة الرابطة في تحسين كفاءة الربط بين الأطوار (دقائق البنتونايت والمادة البوليمرية ) وبذلك تقل العيوب الداخلية (الفجوات) ويصبح السلوك أكثر خطيا" أكثر ويؤدي إلى انخفاض قيمة معامل المرونة لانه خاصية من خواص المادة تعتمد على تركيب المادة (نوع المادة وكسرها الحجمي) ولا يتأثر بحجم الدقائق أي ان إضافة المادة الرابطة تؤدي إلى تغير في تركيب المادة إذ أنها تمثل مونوميرات ترتبط بالمادة البوليمرية من طرف وبالدقائق من طرف اخر وبذلك تمتلك المادة البوليمرية ذات الربط الجيد معامل مرونة أعلى<sup>(20,14)</sup> وكما يوضحه الشكل ( 4 ) .

**5- مراكب بنتونايت محفز + بولي ستايرين غير محفز + مادة رابطة + مانع تاكسد**

تم اضافة مادة مانع التاكسد (bis di methyl benzyl) di phenyl amine بالإضافة للمضافات السابقة ووجد بارتفاع درجة حرارة التحميص زيادة قيم متانة الإجهاد سببه إضافة مادة مانع التاكسد التي تمنع حدوث عملية التاكسد التي تقلل من ترابط مادة التقوية مع المادة الأساس لكون البوليمر معرضاً للهواء في أثناء الاستخدام فيحدث تماس بين البوليمر الساخن والهواء الجوي وخاصة أثناء عملية التصنيع إذ يحدث نوع من الانحلال التأكسدي التي تؤدي إلى انحطاط الكثير من خواص البوليمر وبذلك فان وجود مانعات التحلل التأكسدي تمنع حدوث هذه العملية ويحقق إمكانية واسعة في تثبيت البوليمر<sup>(13)</sup> والشكل ( 5 ) يوضح تأثير عامل التاكسد .

**6- مراكب بنتونايت محفز + بولي ستايرين محفز + مادة رابطة + مانع تاكسد**

من الشكل (6) يلاحظ زيادة متانة الإجهاد عما هي عليه في الحالة التي لم تستخدم مادة محفزة لسطح البوليمر وكذلك زيادة معامل يونك عما هي عليه بدون محفز سطح البوليمر ويرجع سبب هذه الزيادة إلى توزيع الإجهاد على كل من المادة الأساس والمقواة وتجاوز حالتها تركيز الإجهاد في مناطق ضيقة وفشل السطوح البينية ، أما سبب نقصان مقاومة الشد عند 200°C فيعود إلى انه عند إجهاد معين يفشل السطح البيني Interface بين المادة الأساس والمقواة مما يؤدي إلى انسحابها أو عدمه مما يجعلها تعمل كفجوات ومناطق لتركيز الإجهادات فتعجل عملية الفشل وجعل المادة تتصرف كمادة هشة<sup>(21,14)</sup> .


الجدول (3) يوضح خواص معامل المرونة ومتانة الاجهاد

رقم النموذج	درجة حرارة التحميص °C	نسبة P.V.A المضاف %	نسبة الاضافة المادة المائنة %	محفز السطح		مادة رابطة		مانع تاكسد		متانة اجهاد الشد MPa	معامل يونك MPa
				نسبة الاضافة %	المادة	نسبة الاضافة %	المادة	نسبة الاضافة %	المادة		
M1	100									43.4	231
M2	200									61	107
M3	300									46	136
M4	400									53.6	174
M5	100	2.5	5							48	119
M6	200	2.5	5							42	123
M7	300	2.5	5							33	184
M8	400	2.5	5							35	205
M9	100	2.5	5	1	2*					51	315
M10	200	2.5	5	1	2*					53	213
M11	300	2.5	5	1	2*					63	190
M12	400	2.5	5	1	2*					57	179
M13	100	2.5	5	1	2*	1	3*			32	240
M14	200	2.5	5	1	2*	1	3*			40	200
M15	300	2.5	5	1	2*	1	3*			43	150
M16	400	2.5	5	1	2*	1	3*			48	106
M17	100	2.5	5			1	3*	1	4*	32	204
M18	200	2.5	5			1	3*	1	4*	30	225
M19	300	2.5	5			1	3*	1	4*	42	160
M20	400	2.5	5			1	3*	1	4*	45	111
M21	100	2.5	5	1	2*	1	3*	1	4*	35	515
M22	200	2.5	5	1	2*	1	3*	1	4*	32	325
M23	300	2.5	5	1	2*	1	3*	1	4*	60	125
M24	400	2.5	5	1	2*	1	3*	1	4*	73	102

2\* - Surfactant (Poly oxy glycols).


3\* - Tris (hydroxyl methyl) methylamine.

4\* - Antioxidant (bis di methyl benzyl) di phenyl amine.

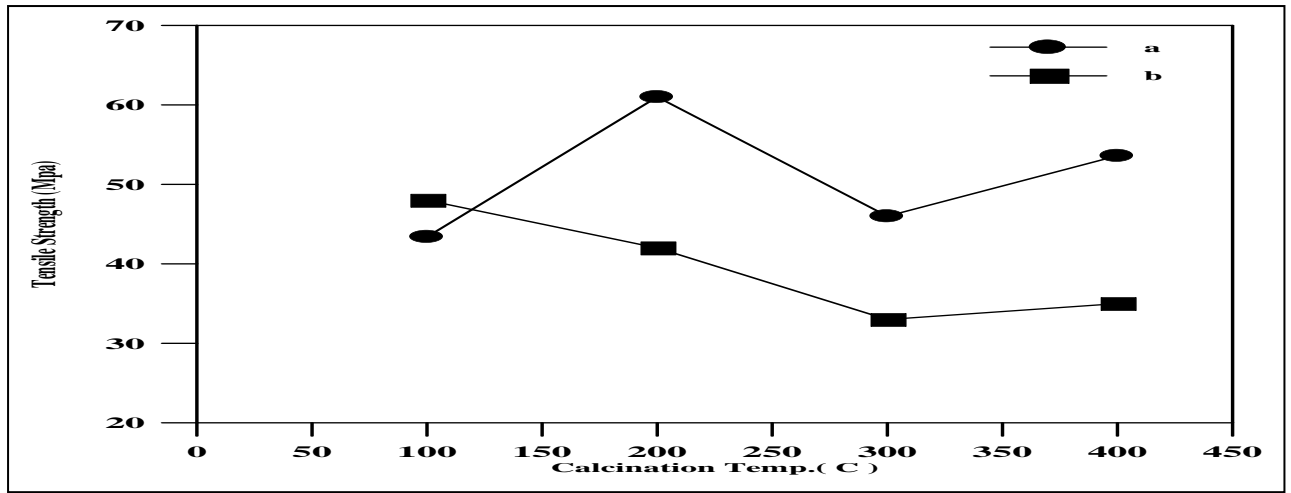


الشكل (2)


تغير قيم متانة الشد لمتراكب طين - بوليمر مع تغير درجة حرارة التخميص (بنتونايت الصفرة) غير المحفز (a) + المحفز (b)

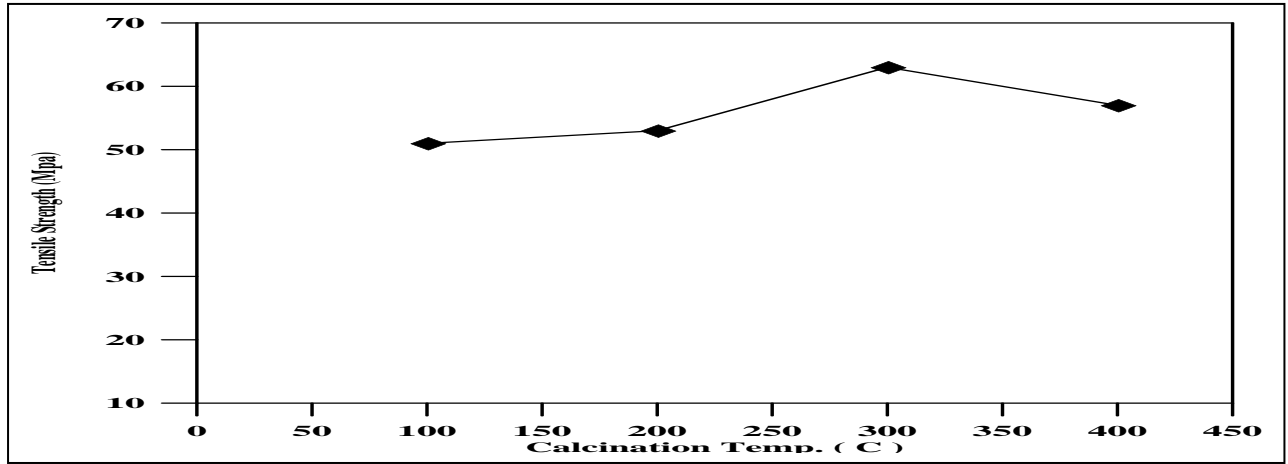


الشكل (3) يبين منحنى متانة الشد - درجة حرارة التخميص للبنتونايت المحفز + محفز سطح البوليمر

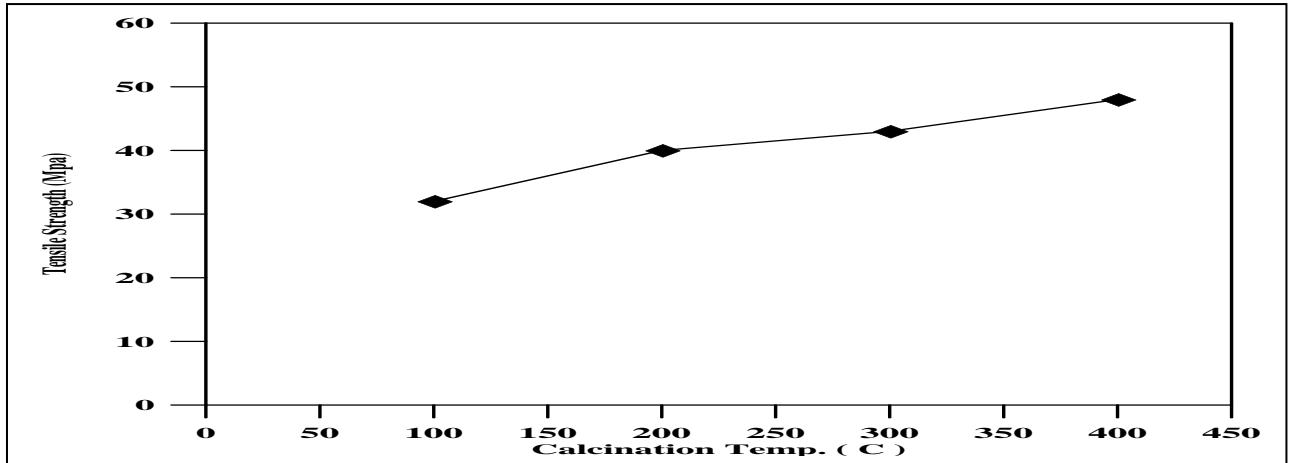

الشكل (4) يبين منحنى متانة الشد ودرجة حرارة التخميص للبنتونايت المحفز + محفز سطح البوليمر + مادة رابطة

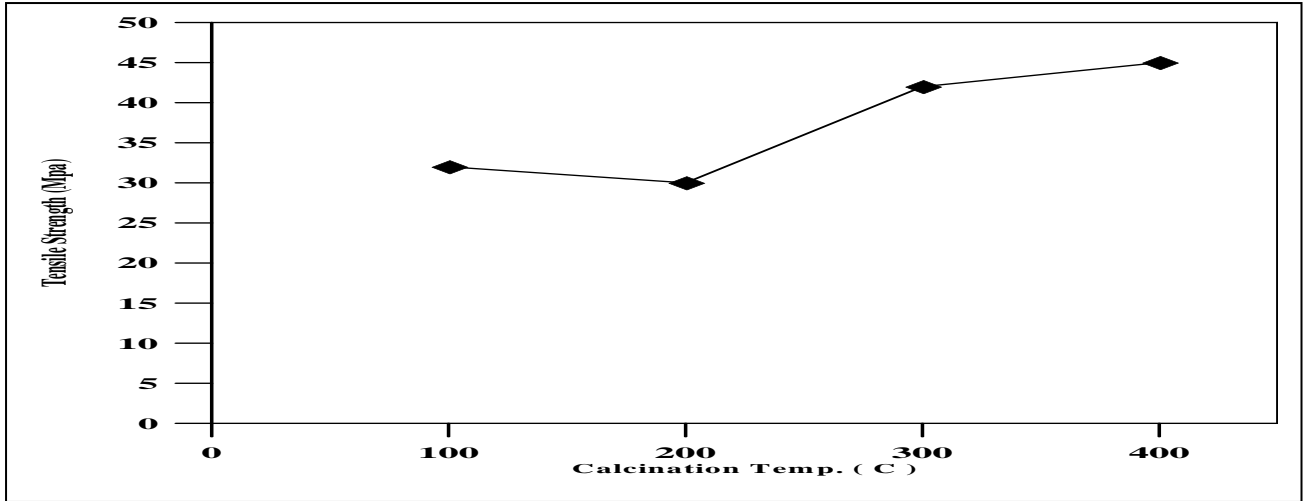

الشكل (5) يبين منحنى متانة الشد – درجة حرارة التحميص للبتوناييت المحفز + مادة رابطة + مادة مانع الأكسدة

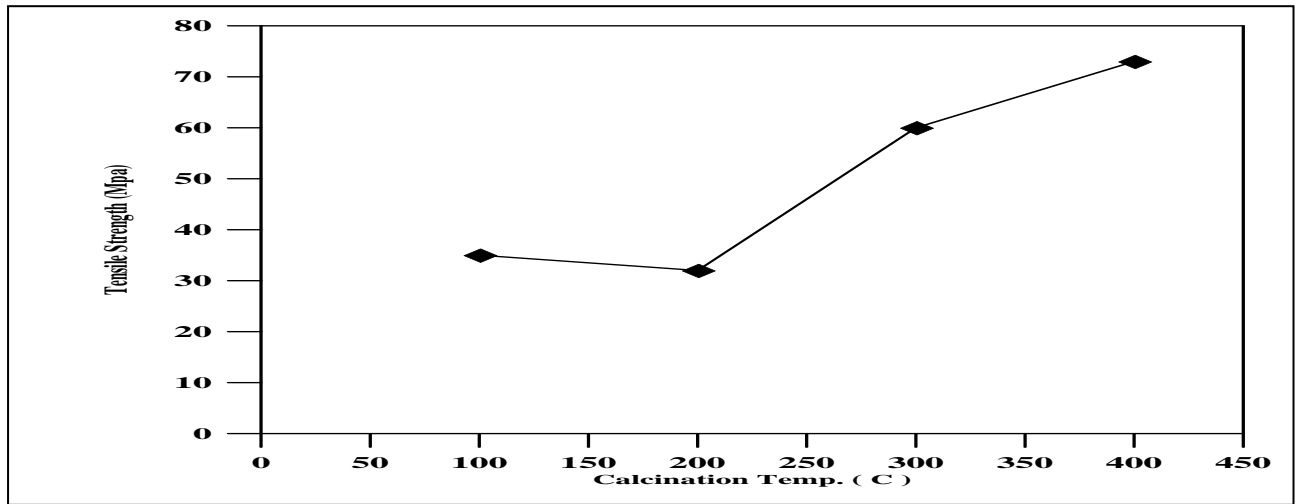

الشكل (6)

يبيّن منحنى متانة الشد – درجة حرارة التحميص للبتوناييت المحفز + محفز سطح البوليمر + مادة رابطة + مانع أكسدة

#### الاستنتاجات :-

من النتائج المحققة والرسومات البيانية امكن التوصل الى الاستنتاجات الاتية :-

- 1- إن استخدام مادة البنتوناييت المعاملة حرارياً °C (100 – 400) والمحفز بمادة P.V.A % حققت متانة إجهاد تقع ضمن المواصفة القياسية ASTM,D-638 وأفضل معاملة حرارية لتحسين الخواص الميكانيكية هي عند الدرجة الحرارية (100°C).
  - 2- استخدام مادة البنتوناييت مع البولي ستايرين والمحفز لسطح البوليمر (Poly oxy glycols) Surfactant بنسبة ،مانع تأكسد Antioxidant(bis di methyl) di phenyl amine ومادة رابطة Tris (hydroxy methyl)methyl amine أعطت النتائج التالية :-
- ✚ حالة استخدام محفز سطح البوليمر فقط (Poly oxy glycols) للبولي ستايرين مع البنتوناييت المحفز بمادة P.V.A حقق متانة الإجهاد عند قيمة 63MPa ومعامل يونك مقداره 190MPa عند 300°C .
  - ✚ حالة استخدام محفز سطح البوليمر (poly oxy glycols) مع البولي ستايرين المعزز بالبنتوناييت المحفز بمادة P.V.A وإضافة مادة رابطة حقق متانة إجهاد قدرها 48Mpa عند درجة حرارة 400°C .
  - ✚ حالة استخدام مادة رابطة ومادة مانع التأكسد كمضافات إلى البولي ستايرين المعزز بالبنتوناييت المحفز والمحصص بدرجة 400°C حقق متانة الإجهاد قيمتها 45MPa ومعامل يونك مقداره 111MPa .
  - ✚ حالة استخدام محفز سطح البوليمر (Poly oxy glycols) ومانع تأكسد ومادة رابطة كمضافات إلى البولي ستايرين المعزز بالبنتوناييت المحفز والمحصص بدرجة 400°C حقق متانة إجهاد 73MPa ومعامل يونك مقداره 102MPa .

المصادر :

- 1- B.K.G. Thing , "Formation and properties of clay-polymer complexes" ,Elsevier Scientific publishing company, Amsterdam, Oxford, N.Y, (1977).
- 2- Palcon A. and Drits V "Clay and Clay minerals" ,V.48 ,No.1 ,p.57 ,(2000).
- 3- Mahedra D.Baijal," Plastic Polymer Science and Technology", N.Y, (1982).
- 4- ال آدم، كور كيس عبد ، حسين علي ، " تكنولوجيا وكيمياء البوليمرات " جامعة البصرة / كلية العلوم (1983).
- 5- R.A. Higgins , "Materials for Engineering and Technicas" , Elsevier.Ltd , (2006).
- 6- عمار ، احمد شوقي "خواص المادة" جامعتي الإسكندرية وبيروت العربية، كلية الهندسة، (1985).
- 7- B.M.Deya , M.S. Medhet , "Study of environment of effects on the mechanical and thermal properties of composite material",Fourth international conference on physical of condensed matter, April,18<sup>th</sup> -20-2000, university of Jordan .
- 8- J. Kotek ,I. Klenar , "Preparation and application in polymer-clay nano composites" ,V. 46, p(4876-4881),(2005).
- 9- S.Aphiwan trakul, T.Srikrin, D.Triampo, "J.Appl. Polym.sci", V.95,p.(785-789), (2005).
- 10- W.D.Callister, "Material science and engineering an introduction", John wiely & sons , Inc , (2003).
- 11- M.G.James , "Mechanics of Materials", Ged , homson ,Canada ,(2004).
- 12- S.K. Hassun, H. Hussain,N.A.Hassan,"Acta polymerica J.",V.41,N.8 ,(1990).
- 13- R.C.Hibbeler , "Mechanics of Materials" , 6<sup>th</sup> Ed. ,person prentice Hall , (2005).
- 14- D.R.Askeland & P.P.Phule , "The science and engineering of materials" , 4<sup>th</sup> Ed.,Thomson Brook , coole,(2003).
- 15- PM Wood , Adams , "Mechanics" , V.221,p.(27-33),(2008).
- 16- Mc Guire , Bengamin , "Introduction to Materials science" , Characteristics , Applications and processing of polymers , Ch.15 , p.(1-5) , (2009).
- 17- Kalpakjian , Schmid , "Manufacturing Process for Engineering Materials" , 5<sup>th</sup> Ed. , Person Education , ISBN , No.13 , (2008).
- 18- Ruilian Guo , "Edependence of Physical and Mechanical properties on polymer Architecture for model polymer networks" , Athesis presented to the Academic faculty , p.16 , (2008).
- 19- S.H.Park , P.R.Bandaru , "Polymers" , Material science pergamon , San Diego , United States , V.51 , p.(5071-5077) , (2010).
- 20- Brunero , "Mechanical Properties and Adhesion of a micro Structured Polymer Blend" , V.3 , p(1091-1106) , (2011).
- 21- Oh Yun Kwon , Dong Won Lee and Song Min Nam , "Effects of Mechanical Properties of Polymer on ceramic – polymer composite" , V.7 , p.261 , (2012).