

دراسة تأثير اشعة ليزر CO_2 على بعض الخواص البصرية والتركيبية لاغشية CdS المطعمة بالنيكل

هناع محمد ياسين*

الخلاصة :

تم في هذا البحث دراسة تأثير التشعيع بواسطة ليزر ثانوي اوكسيد الكاربون المستمر على بعض الخواص البصرية لاغشية كبريتيد الكادميوم (CdS) المطعمة بالنيكل المحضرة بطريقة التبخير الحراري الفراغي بسمك ($1\mu\text{m}$), حيث شخصت طبيعة تبلور الاغشية المحضرة من خلال نمط جود الاشعة السينية (X-Ray), اذا ظهرت النتائج الاغشية (CdS) المشعة وغير المشعة ذات تركيب متعدد النبات. تضمنت دراسة الخواص البصرية تسجيل طيف الامتصاصية للاطوال الموجية (nm) 400-1000 وحساب معامل الامتصاص وفجوة الطاقة البشارة قبل التشعيع وبعد التشعيع, واظهرت النتائج ان التشعيع ادى الى تغير لون الاغشية من الاصفر الشفاف الى الاصفر القاتم الى زيادة قيم معامل الامتصاص وتقليل قيمة فجوة الطاقة.

1-المقدمة :Introduction

بالنيكل Ni بنسبة تعليم 5% باستخدام حويضين في CdS لتباير (M_{∞}) أن واحد أحدهما من الموليدنيوم (M_{∞}) وأخر من التكتنن تباير Ni . وقد تم ترسيب جميع الاغشية في حيز ذي فراغ عالي بحدود (10^{-6} mbar) على أساس ذي درجة حرارة مساوية لدرجة حرارة المختبر بسمك ($1\mu\text{m}$) ولغرض التعرف على طائق تحضير الاغشية بشكل تفصيلي وكذلك الأجهزة المستخدمة يمكن الرجوع الى المصدر⁽³⁾.

2-الفحص بواسطة الأشعة السينية - X Ray

تم فحص الاغشية المحضرة ومعرفة تركيبها البلوري من خلال دراسة نمط جود الاشعة السينية (X-Ray) باستخدام جهاز الاشعة السينية (Phillips) فعنده تسلط حزمة من الاشعة السينية بزوايا على سطح الغشاء فسوف تظهر قمم نتيجة انعكاسات برراک على السطوح البلورية المتوازية والتي يحصل عندها تداخل بناء لموجات الاشعة السينية المنعكسة عنها، إذ أن وجود القمم تعني كثافة ذرات المادة المكون منها الغشاء في تلك المنطقة والمادة المستخدمة في البحث هي (CdS)⁽¹⁴⁾.

$$2d \sin\theta = n\lambda \dots \dots \dots (1)$$

حيث أن :

- d : المسافة بين مستويين بلوريين.
- θ : زاوية السقوط والتي تساوي زاوية الانعكاس لحزمة الاشعة السينية الساقطة على سطح ذري معين.
- n : عدد صحيح.
- λ : الطول الموجي للموجة (الشعاع الساقط) (A°)

3-القياسات البصرية Optical measurement

أجريت القياسات البصرية للأغشية المحضرة للمركب CdS قبل وبعد التشعيع باستخدام جهاز المطياف (Spectrophotometer) ذو المدى الطيفي قبل شركة (Perkin-Elmer) (A°) من خلال قياس الامتصاصية (A) (nm 320-400) بعد الحصول على كدالة للطول الموجي (λ) وبعد الحصول على

الامتصاصية المقابلة للأطوال الموجية تم حساب معامل الامتصاص باستخدام العلاقة الآتية⁽¹⁵⁾.

هناك عدة طرق لتحضير الاغشية الدقيقة واهم الطرق المستخدمة هي التبخير الحراري الفراغي والتربذيز والترسيب الكيميائي⁽³⁾. وتعد طريقة التبخير الحراري الفراغي من الطرق التقليدية المستخدمة في تحضير الاغشية الدقيقة التي يتم الحصول عليها بنوعية جيدة ومتجانسة⁽⁴⁾ وان اختيار الطريقة المناسبة لتحضير الاغشية يعتمد على عدة عوامل أهمها الكلفة وسهولة التحضير وسرعة توفر المواد الأولية المستخدمة في التحضير⁽⁵⁾.

تعد مادة كبريتيد الكادميوم (CdS) من مركبات الشباء الموصفات التابعة للمجموعة الثانية - السادس (II-VI) من الجدول الدوري , يكون التركيب البلوري لهذه المادة من النوع السادس (Hexagonal) او النظام المكعب نوع مشبك (Hexagonal) الخارصين الذي يشبه الماس في تركيبه , حيث يتكون من شبكتين ثالوثيتين من نوع المكعب متمركز الأوجه (F.C.C) متداخلين⁽⁶⁾. تمتلك مادة CdS لونا برقاقيا مصفر وهي طبقة شفافة (Polycrystalline) ولها تركيب متعدد النملور (Poly-crystalline)، حيث تمتلك فجوة طاقة مباشرة مقدارها 2.4 ev في هذا البحث ثم اجراء دراسة لمعرفة طبيعة تأثير اشعة ليزر (λ) على لون ومعامل امتصاص قيمة فجوة الطاقة الاغشية من مادة cds


2-الجزء العملي

1- تحضير اغشية كبريتيد الكادميوم


حضرت الأغشية الدقيقة للمركب CdS النقى بطريقه التبخير الحراري بواسطة وحدة التبخير (Edwards 306) باستخدام حويض واحد من الموليدنيوم (M_{∞}). وقد تم ترسيب جميع اغشية النقى في حيز ذي فراغ عالي بحدود (10^{-6} mbar) على أساس ذي درجة حرارة مساوية لدرجة حرارة المختبر بسمك ($1\mu\text{m}$) ولغرض التعرف على طائق تحضير الاغشية بشكل تفصيلي وكذلك الأجهزة المستخدمة يمكن الرجوع الى المصدر⁽³⁾.

اعتمدت طريقة التبخير الحراري المشترك باستخدام نفس المنظومة 306 (Edwards) في تحضير اغشية كبريتيد الكادميوم CdS المطعمة

*قسم الفيزياء كلية الطروم للبنات بجامعة بغداد

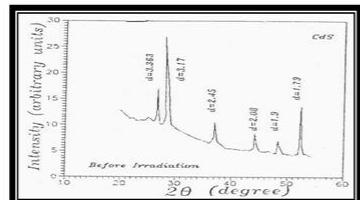

شكل رقم(2) مخطط حيود الاشعة السينية قبل التشيع بالليزر .


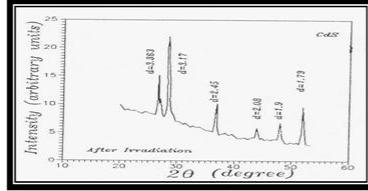


شكل (2) مخطط حيود الأشعة السينية بعد التشعيع بالليزر

3-2 الخواص البصرية

Optical properties

تضمنت نتائج الخواص البصرية تسجيل طيف الامتصاصية (Absorbance) دالة للطبلوں الموجي ضمن المنطقة (nm 400-1000) يوضح الشكل (4) طيف الامتصاصية قبل التشيع حيث نلاحظ أن حافة الامتصاص التي تمثل الحد الفاصل بين المنطقة التي يكون فيها امتصاص الضوء عالي والمنطقة التي يكون فيها امتصاص الضوء قليل تقع عند الطبلوں الموجي 510nm وتشير هذه النتيجة ان حافة الامتصاص تمثل صفة خاصة بالمادة غير معتمدة على طريقة التحضير وان هذه النتيجة توافق مع النتائج التي حصل عليها باحثون آخرون (17). أما الشكل (5) فيوضح طيف الامتصاصية دالة للطبلوں الموجي بعد التشيع حيث نلاحظ انحراف القمة نحو الأطوال الموجية البعيدة إلى امكانية امتصاص غشاء CdS لضوء الليزر.

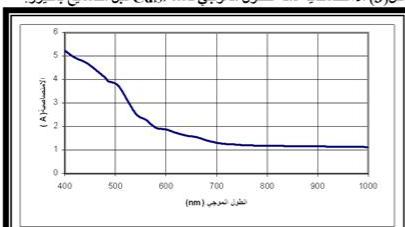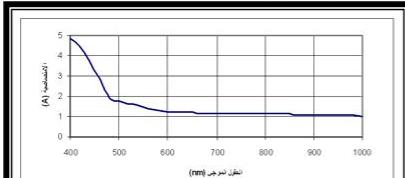

شكل (4) الامتصاصية دالة للطول الموجي لغشاء CdS بعد التشيع بالليزر

$$\alpha = 2.303 \frac{A}{d} \dots \dots \dots (2)$$

حيث ان:

الامتصاصية A

d: سمك الغشاء المحضر ($1\mu\text{m}$)

تم حساب فجوة الطاقة الممنوعة (من العلاقة الآتية)⁽⁶⁾ :

$$\alpha h\nu = B(h\nu - E_g)^r \dots\dots\dots(3)$$

حيث أن:

B وهي كمية ثابتة و hv طاقة الفوتون الساقطة أن العامل (λ) يختلف حسب نوع الانقلالات الحاصلة ف تكون قيمته متساوية (1/2) للانقلالات المباشرة المسموحة (العمودية) و (3/2) للانقلالات المباشرة الممنوعة (غير العمودية).

2-4 عملية التشريع :

لغرض دراسة تأثير شعاع الليزر على المادة تم تعریض النماذج المحضرۃ من غشاء CdS الذي استخدم جهاز ليزر ثانی اوکسید الكاربون المستمر المصطن محلياً بقدرة خرج ليزرية قصوى هي W (10). حيث تم تعریض النماذج لفترة قصيرة تتراوح بين sec (5-2) بقدرة خرج (500) mW ذلك لأن ليزر ثانی اوکسید الكاربون يولد تأثير حراري فعند القدرات الأعلى من Mw (500) يوثر على تركيب الأغشية ويتلفها. والشكل رقم (1) يوضح ليزر ثانی اوکسید الكاربون المستخدم في البحث.



شكل رقم(1) ليزر ثانوي اوكسيد الكاربون

3- النتائج والمناقشة

3- الفحص بالأشعة السينية X-Ray

تبين نتائج الفحص بالأشعة السينية ان أغشية كربونيت الكadmيوم النقيه ذات لون اصفر ذو تركيب متعدد البلورات سداسي الشكل بدلالة ظهور القم الحادة و عند مقارنة نتائج الفحص بعد تطابق مواقع القم لما سجل من بطاقة (ASTM) American standard of Testing (Materials) كانت النتائج مطابقة تماماً. أما التشريع بالبلير فلم يظهر أي تغير على التركيب البلوري لاغشية (CdS) إنما كانت نتيجة الفحص التركيبي لاغشية (CdS) بعد التشريع أنها متعدد البلور نوع السادس ، والشكل (2) و(3) بين مخطط (CdS) حيد الاشعة السينية لاغشية (CdS) قيل وبعد التشريع.

3-3 معاـمـل الامتصـاص


Absorption coefficient

تم دراسة تغير معامل الامتصاص كدالة لطاقة الفوتون لأشباه (CdS) قبل وبعد التشعيع بالليزر


- العلاقة بين معامل الامتصاص وطاقة الفوتون علاقة اسية .

- يمتلك كبريتيد الكadmium قبل التشعيع معامل الامتصاص عال يصل مدها إلى 10^3 cm^{-1} عند الطاقات الفوتونية العالية التي يصل مدها إلى 2.48 eV مما يرجح احتمالية حصول انتقالات الكترونية مباشرة ضمن هذا المدى من الطاقات .

- تزداد قيم معامل الامتصاص بشكل سريع عند الطاقات الفوتونية العالية ضمن المدى $(215-248) \text{ eV}$ مما يساعد على تحديد منطقة الامتصاص الأساسية وبالتالي تحديد قيمة فجوة الطاقة الممنوعة .

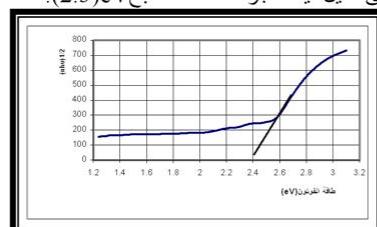


شكل(7) فجوة الطاقة المباشرة لغشاء CdS قبل التشعيع بالليزر .

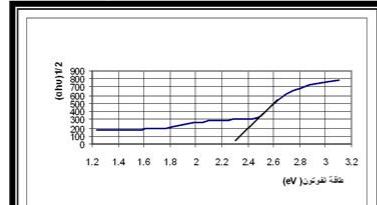

شكل (8) فجوة الطاقة المباشرة لغشاء CdS بعد التشعيع بالليزر .

المصادر :


- Copra,K.L.1990 Thin film phenomena.Mc-Graw Hill,2nd.New York,pp 53.
- Abass,A.K.1988.Design&ptimization of thin films optical filters with applications on the visible & infared regins.Solar energy materials.10(3): 120-125 .
- نهال عبد الله عبد الوهاب الكيم.1999 معالجة النبضات الليزرية باستخدام كاشف (CdS) المطعم بالنحاس . أطروحة ماجستير ، كلية العلوم / جامعة بابل .
- خثيران فاضل عبد الجبار 2002 . دراسة الخواص البصرية والتربوية لأشباه CdO قبل وبعد التدرين . أطروحة ماجستير , جامعة تكريت/كلية التربية .
- Loutfy R.O.,and McIntyre,L.F.1981 .structural &electronic properties of three Aqueous depositel filmCds for semiconductor.solar energy materials .5(3):222.
- Msze,S.1981.Physics of Semiconductor devices, John wiely and sons, 2nd edition, New York.
- Brain Ray,1969.II-VI compounds .Neill and Co.Ltd.1s ed.Great Britian ,pp.41
- حازم فلاح سكك "محاضرات في الفيزياء" انترنيت منتدى الفيزياء . 2006 .

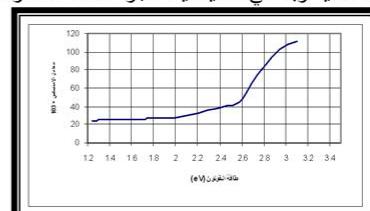

شكل(5) معامل الامتصاص كدالة لطاقة الفوتون لأشباه (CdS) قبل التشعيع بالليزر .

اما بعد التشعيع بواسطة الليزر بقدرة 500 mW يلاحظ ما يأتي من الشكل (7) :

- ان معامل الامتصاص يزداد بحيث يصل مدها إلى (10^4 cm^{-1}) لمدى الطاقات الفوتونية العالية $(1.4-2.43) \text{ eV}$ مما يدل على حصول انتقالات الكترونية مباشرة ضمن هذا المدى من الطاقات .
- ان التشعيع قد ادى الى تغير قليل في حافة الامتصاص الأساسية حيث نلاحظ إنها زحفت نحو الطاقات الواطنة او نحو الأطوال الموجية العالية .

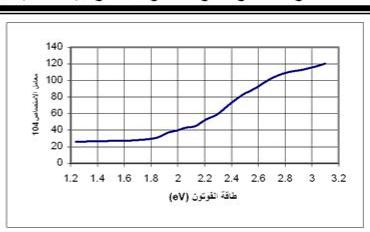

شكل(6) معامل الامتصاص كدالة لطاقة الفوتون لغشاء (CdS) بعد التشعيع بالليزر .

3-4 فجوة الطاقة Energy gap

حسب فجوة الطاقة الممنوعة (E_g) للانتقال المباشر المسماوح لأشباه CdS بحدود 2.42 eV (2) من العلاقة $\alpha(hv)^{1/2}$ دالة لطاقة الفوتون وبأخذ مماس للخط المستقيم عندما $\alpha(hv)^{1/2} = 0$ (8) كما في الشكل (8) وهذه النتيجة تتفق مع نتائج المصادر والبحوث المنشورة ضمن تفنيات تحضير مختلفة⁽²⁰⁾ . أما بعد التشعيع بقدرة 500 mW (9) من خلال الشكل

- 14- د. صبحي سعيد الراوي , د.شاهر جابر شاكر , د.يوسف مولود حسن. 1988. فيزياء الحالة الصلبة . جامعة الموصل.
- 15- Bluch.V.,andKumosov,A1969.semiconductor technology.oxford ,2nd new york,pp.147.
- 16- عبد الرحمن رشيد العبيدي.1981.تصميم وتصنيع دراسة خواص ليزر ثانوي اوكسيد الكربون المستمر واستعمالاته في دراسة طيف الغازات . أطروحة ماجستير ، جامعة بغداد / كلية العلوم .
- 17-Heavens,S.1973.thin film physcs. John willy&sons.1s ed.new yourk .pp.213
- 9- عدي عطا حمادي , 2002. تصنيع وتشغيل ليزر ثانوي اوكسيد الكربون المستمر لقطع البلاستك . اطروحة ماجستير /جامعة التكنولوجية .
- 10- Privet Paper.2002.under stade Co₂ laser. Internet.
- 11- سهام عفيف فنعلا.1988.أشعة الليزر واستخداماتها, مطبعة جامعة الموصل , الطبيعة الأولى.
- 12- قصي سعيد رشيد. 1968 " الوقاية من الإشعاع والتلوث", منشورات الطاقة الذرية,
- 13- خالد كاظع حسن.2000. دراسة الخواص التركيبية والبصرية لأغشية ZnSe المحضره بطريقة التخمير الحراري في الفراغ . أطروحة ماجستير ، كلية التربية للبنات / جامعة بغداد.

Study the effect by CO₂ laser on some optical properties of (Cd) thin film doping by Ni

Hanaa M. Yassen

Abstract

In this research study the effect of irradiation by (CW) CO₂ laser on some optical properties of (Cds) doping by Ni thin films of (1) μ m thickness has been prepared by heat evaporation method. (X-Ray) diffraction technique showed the prepared films before and after irradiation are ploy crystalline hexagonal structure, optical properties were include recording of absorbance spectra for prepared films in the range of (400-1000) nm wave lengths, the absorption coefficient and the energy gap were calculated before and after irradiation, finally the irradiation affected (CdS) thin films by changing its color from the Transparent yellow to dark rough yellow and decrease the value absorption coefficient also increase the value of energy gap.